



Induline GW-209

Biely základný náter na vodnej báze s konzervantom náterového filmu




Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	22	4	1
	Balenie	20 l	120 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	sud K	kontajner K
	Kód obalu	20	68	61
	Číslo výrobku			
biela (weiß)	2498	■	■	■

Spotreba

80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru



Oblasti použitia

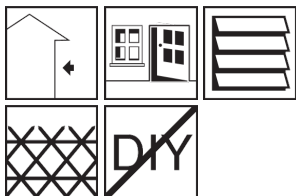

- Drevo v exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Pripravené k spracovaniu na máčanie a flutovanie
- Znižuje zafarbenie spôsobené vodorozpustnými extraktívnymi látkami dreva
- Dobrá rozlievateľnosť na neopracovanom a impregnovanom dreve
- Dobrá zmáčavosť pórov
- Vynikajúca príľnavosť (za mokra)

Informácie o výrobku

Doba výtoku (20° C, ISO 3)	32 - 36
Spojivo	Akrylová/alkydová živica
Hustota (20 °C)	Cca 1,15 g/cm ³
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **French VOC Emission Test**

Ďalšie informácie

- **Hinweise zur Betriebshygiene**
- **Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen**

Systemové produkty

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline ZW-400 (3900)**
- **Induline ZW-425 (7918)**
- **Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)**
- **Induline DW-691 (3070)**
- **Induline DW-631 (1656)**
- **Induline DW-625 (1764)**
- **Induline SW-935 (3786)**
- **Induline ZW-502i (1633)**



► **Induline ZW-504i (3453)**

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

■ **Požiadavky na podklad**

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

■ **Príprava podkladu**

Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).

Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Spracovanie



■ **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

Profesionálne dielne: Natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie - iba v uzatvorených zariadeniach.

Po vysušení naneste medzivrstvu vhodným systémovým produktom.

Pred použitím tohto náteru ako základného a medzivrstvy sa poraďte s technickou podporou spoločnosti Remmers.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá prídaniu aditíva VP 20829 v množstve 0,3-0,5%.

Ak sa viskozita zvýši v dôsledku odparovania, musí sa vyrovnať vodou (cieľová viskozita: čas prietoku cca 30 - 32 s v ISO poháriku 3 mm).

Pre dosiahnutie lepšej rozlievateľnosti v nepriaznivých podmienkach (zvýšená teplota, nízka vlhkosť vzduchu) pridajte 10% vody. Straty spôsobené odparovaním je potrebné vyrovnať prídanim vody.

Ak sa vo flutovacom zariadení vytvorí pena, odporúča sa pridať 0,1 - 0,2 % odpeňovača VP 21638 o sile 3.

Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku.

U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.

Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

■ **Sušenie**

Prelakovateľný: po cca 2 hodinách

Prelakovateľný pri procese riadeného/núteného sušenia: po cca 90 minútach (20 minút odkvapkávania/50 minút fáza sušenia (35 - 40 °C)/20 minút fáza chladenia)

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

■ **Riedenie**

Prípravené na použitie.

V prípade potreby pridajte vodu (max. 10 %).

Upozornenie

Riadte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

Pracovné náradie / čistenie

Akrylové štetce, máčacia vaňa, flutovacie zariadenie, striekací tunel




Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.



Osobné ochranné pomôcky	Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Biocídny prípravok	Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok s biocídnou účinnou látkou 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!
Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)	EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/g): max. 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.